


インクの種類	酸性インク	特徴	広い色域 高い堅牢度 安定した品質		
対象繊維	シルク				
主要用途	一般衣料、雑貨類				
加工温度	100℃×20分 (H.T.スチーマー) →ソーピング→Fix	設定粘度			
※生地には前処理が必要。		低	中	高	

COLOR LINEUP

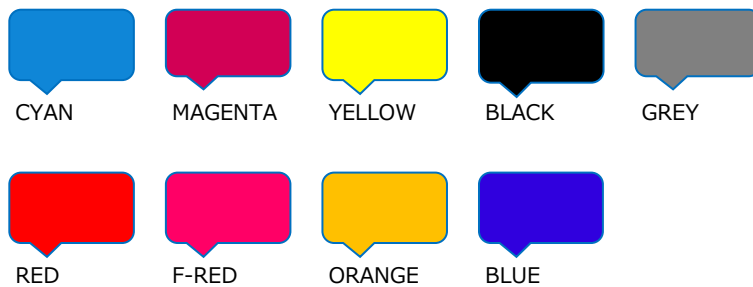

各種堅牢度

Color	耐光	耐塩素	洗濯	ドライクリーニング	水	汗
CYAN	5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
MAGENTA	>6	4.5	4	5	4.5	4.5
YELLOW	>6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
BLACK	>6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
GREY	>6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
RED	5.5	4.5	4	5	4.5	4.5
F-RED	4	4.5	2	5	4	4.5
ORANGE	5	4.5	4	5	4.5	4.5
BLUE	5.5	4.5	4	5	4.5	4.5

試験方法

試験布：前処理済 シルク100%

印刷条件：720×720 dpi, 8pass, uni

加工条件：予備乾燥 110℃×1分 → スチーム 100℃×20分 → 水洗 → ソーピング (30℃×10分) → ソーピング (50℃×10分) → F i x (30℃×10分) → 水洗 → 乾燥

耐光堅牢度試験：JIS L 0842 (100h照射), 塩素堅牢度：JIS L 0884 (D法 100ppm),

洗濯堅牢度試験：JIS L 0844 (A-4), ドライクリーニング：JIS L860 (パークレン),

水堅牢度：JIS L 0846, 汗堅牢度試験：JIS L 0848 (アルカリ)

※上記試験結果は、弊社の条件下での結果であり、お客様のご使用条件(生地・転写紙等)によって大きく結果が変わります。予めご了承ください。